

## بررسی تأثیر تغییر شکل گرم بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ91\*

علیرضا مالدار<sup>(۱)</sup> غلامرضا ابراهیمی<sup>(۲)</sup> رامین ابراهیمی<sup>(۳)</sup>

### چکیده

در سال‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی رفتار تغییر شکل گرم و ریزساختار آلیاژهای ریختنی منیزیم انجام شده است. دلیل انجام آن‌ها، افزایش کاربرد آلیاژهای منیزیم می‌باشد. اگر چه مطالعات بسیاری بر روی ریزساختار آلیاژهای کار شده‌ی منیزیم پس از تغییر شکل گرم انجام شده است، اما اطلاعات ریزساختاری مربوط به تغییر شکل گرم آلیاژهای ریختنی منیزیم بسیار محدود است. در مطالعه‌ی حاضر، تغییرات ریزساختاری آلیاژ منیزیم AZ91 حین تغییر شکل گرم بررسی شده است. ابتدا نمونه‌ها در محدوده دمایی  $350\text{--}425^{\circ}\text{C}$  با نرخ کرنش  $0.1\text{ s}^{-1}$  و به میزان‌های کرنش پیک ۰.۳ و ۰.۵ فشرده شدند. تغییرات ریزساختاری به وسیله‌ی میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی بررسی شدند. نتایج نشان دادند که دانه‌های تبلور مجدد حین تغییر شکل گرم بر روی مرزهای اولیه جوانه می‌زنند. کسر دانه‌های تبلور مجدد یافته با افزایش میزان کرنش به شکل سیگمویدال و مطابق با رابطه‌ی آورامی افزایش یافت. افزون بر این، اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته در ابتدا افزایش و پس از رسیدن به میزان بیشینه خود کاهش یافت.

**واژه‌های کلیدی:** آلیاژ منیزیم AZ91، تبلور مجدد دینامیکی، رسوب‌های  $\beta$ ، تغییر شکل گرم، ریزساختار.

### The Effect of Hot Deformation on the Microstructure of AZ91 Magnesium Alloy

A. R. Maldar

R. Ebrahimi

G.R. Ebrahimi

#### Abstract

Due to the great variety of applications of magnesium alloys with superior mechanical properties, recent studies have been focused on the hot deformation behavior and microstructure of magnesium alloy castings. Although there have been several recent investigations on the microstructure of wrought magnesium alloys after hot deformation, a limited number of studies have been conducted with regard to the evolution of grain structure during hot working processes. The present work examines the microstructural evolution during hot deformation of magnesium alloy AZ91. The specimens were hot compressed to the peak strain values of 0.3 and 0.5 at the temperature range of 350 to  $425^{\circ}\text{C}$  with the strain rate of  $0.1\text{ s}^{-1}$ . Structural changes were studied using the optical and scanning electron microscopes. The results showed that the recrystallized grains nucleate along the pre-existing grain boundaries during the compression process. The fraction of dynamically recrystallized grains increased with an increase in the strain value in a sigmoidal way expressed by Avrami equation. The dynamically recrystallized grain size also increased at the beginning with strain, and then decreased after its maximum value being reached.

**Key Words** Magnesium Alloy AZ91, Dynamic Recrystallization,  $\beta$  Precipitates, Hot Deformation, Microstructure.

\* نسخه‌ی نخست مقاله در تاریخ ۸۹/۰/۲۵ و نسخه‌ی پایانی آن در تاریخ ۹۰/۹/۲۳ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) مری گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

(۲) دانشیار بخش مواد، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه شیراز

(۳) نویسنده‌ی مسؤول: دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

Mg–7.69wt.%Al–0.5wt.%Zn–0.2wt.%Mn استفاده شد. ریزساختار اولیه‌ی این آلیاز که دندریتی است، در شکل (۱) نشان داده شده است. فاز  $\alpha$  (منیزیم فوق اشباع) در زمینه‌ی ریزساختار وجود دارد و فاز یوتکنیک  $\alpha+\beta$  در بین بازوهای دندریت‌ها شکل گرفته‌اند.



شکل ۱ ریزساختار اولیه‌ی شمش آلیاز AZ91

برای انجام آزمون فشار گرم، نمونه‌های استوانه‌ای شکل به قطر ۱۰ و ارتفاع ۱۵ میلی‌متر از شمش اولیه تهیه و سپس همگن‌سازی شدند. از یک فرایند دو مرحله‌ای برای همگن‌سازی نمونه‌ها استفاده شد. در مرحله‌ی اول، نمونه‌ها در دمای  $370^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲ ساعت گرم شدند و در مرحله‌ی بعد، به مدت ۲۴ ساعت در دمای  $415^{\circ}\text{C}$  نگهداری و سپس در آب سریع سرد شدند [۵]. پس از انجام فرایند همگن‌سازی، آزمون فشار گرم در دمای  $350^{\circ}\text{C}$ ،  $400^{\circ}\text{C}$  و  $425^{\circ}\text{C}$  و با نرخ کرنش ثابت  $1\text{ S}^{-1}$  تا کرنش‌های پیک  $0.3$  و  $0.5$  انجام شد. آزمون فشار گرم به وسیله‌ی دستگاه Zwick/Roll مجهز به یک کوره‌ی الکتریکی با دقیقت  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  انجام شد. برای کاهش اثر اصطکاک، از چند لایه‌ی نازک تفلون استفاده شد، و نمونه‌ها به منظور هم‌دما شدن به مدت ۳ دقیقه در دمای آزمون نگهداری و سپس آزمون فشار گرم بر روی آنها انجام گرفت.

## مقدمه


آلیازهای منیزیم از جمله سبک‌ترین مواد فلزی می‌باشند و در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند. از ویژگی‌های کلیدی این آلیازها می‌توان به نسبت بالای استحکام به وزن، قابلیت جذب اتعاش، رسانایی الکتریکی و گرمایی نسبتاً خوب و قابلیت ماشین‌کاری عالی اشاره کرد. با این حال، کاربرد این دسته از آلیازها بدليل قیمت بالا و شکل‌پذیری کم در دمای محیط، بسیار محدودتر از سایر مواد مهندسی است [۱,۴]. شکل‌پذیری محدود این آلیازها به دلیل عدم وجود پنج دستگاه لغزش مستقل در دمای محیط است. فعالیت دستگاه‌های لغزش غیراصلی تابعی از اتم‌های محلول و دما بوده و با توجه به مطالعات صورت گرفته، [۲,۳] در دمای بین  $200^{\circ}\text{C}$  تا  $350^{\circ}\text{C}$  به طور کامل فعال می‌شوند. به همین دلیل، تمامی فرایندهای شکل‌دهی آلیازهای منیزیم در دمای بالا صورت می‌گیرد.

با توجه به میزان انرژی نقش چیدمان فلز منیزیم ( $\gamma_{\text{SFE}} = 125 \text{ mJ.m}^{-2}$ )، انتظار می‌رود که بازیابی دینامیکی پدیده‌ی غالب در تغییر شکل گرم آن باشد، اما با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد تغییر شکل آلیازهای منیزیم، [۴]، فرایند تبلور مجدد دینامیکی پدیده‌ی غالب در این زمینه است. دلیل این رفتار را می‌توان کمبود دستگاه‌های لغزش آسان و فعال دانست که نقش انرژی نقش چیدمان را خنثی می‌کند. در این تحقیق، تغییرات ریزساختار آلیاز منیزیم AZ91 در محدوده دمایی کار گرم بررسی شده است. برای این منظور، آزمون فشار گرم در محدوده دمایی  $350^{\circ}\text{C}$  تا  $425^{\circ}\text{C}$  و با کرنش‌های پیک ۰.۳ و ۰.۵ بر روی نمونه‌ها انجام شد، و ریزساختار آن‌ها با استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی بررسی شد.

## مواد و روش تحقیق

در این پژوهش، از شمش آلیاز منیزیم AZ91 با ترکیب

$0/1 S^{-1}$  در شکل (۳) نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تنش پیک در نرخ کرنش ثابت با افزایش دما کاهش می‌یابد. با شروع تغییر شکل مومسان، قوع لغزش و دو قلویی شدن منجر به کارسختی و افزایش میزان تنش می‌شود. و قوع فرایند نرم‌شدگی نیز منجر به کاهش تنش سیلان در حین تغییر شکل خواهد شد. رقابت بین این دو فرایند منجر به ظهور یک پیک در نمودار تنش-کرنش می‌شود. افزایش دما در آلیاژهای منیزیم منجر به کاهش مؤلفه‌ی تنش برپیش بحرانی ( $\tau_{CRSS}$ ) برای دستگاه‌های لغزش هرمی و منشوری شده و به‌این ترتیب، دستگاه‌های لغزش بیشتری فعال خواهند شد [7]. کاهش  $\tau_{CRSS}$  به معنی تسهیل حرکت نابجایی‌ها بر روی صفحه‌های مناسب لغزش است، و این منجر به افزایش میزان و قوع بازیابی و کاهش میزان تنش پیک می‌شود. افزون بر این، جوانه‌زنی دانه‌ها حین تبلور مجدد نیز باعث حذف ساختارهای فرعی می‌شود که خود در کاهش تنش سیلان موثر است [8].

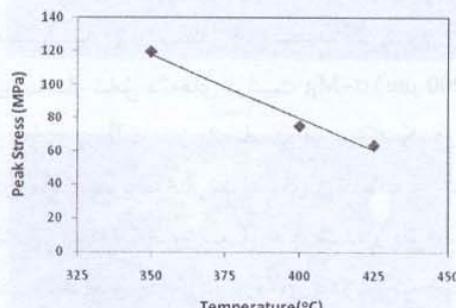


شکل ۳ تغییرات تنش پیک با دما در نرخ کرنش  $0/1 S^{-1}$ ، حین تغییر شکل گرم

کرنش پیک، و قوع پدیده‌ی نرم‌شدگی افزون بر کاهش میزان تنش پیک، کرنش پیک را نیز کاهش می‌دهد. در شکل (۴)، تغییرات کرنش پیک با دما در نرخ کرنش

برای بررسی‌های ریزساختاری، نمونه‌ها در جهت محور اعمال فشار برش زده شدند و پس از آماده‌سازی، به وسیله‌ی محلول پیکرال حکاکی شدند. ریزساختار نمونه‌ها قبل و بعد از انجام تغییر شکل به وسیله‌ی میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی بررسی شد. افزون بر این، اندازه‌ی دانه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Clemex و مطابق با استاندارد ASTM تعیین شد.

## نتایج و بحث

نمودار تنش کرنش، نمودارهای تنش حقیقی-کرنش حقیقی حاصل از تغییر شکل گرم در دماهای  $350^{\circ}\text{C}$ ،  $400^{\circ}\text{C}$  و  $425^{\circ}\text{C}$  و با نرخ کرنش ثابت  $0/1 S^{-1}$  در شکل (۲) نشان داده شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تنش سیلان با افزایش کرنش در دماهای ثابت افزایش یافته و پس از رسیدن به میزان بیشینه‌ی خود، کاهش می‌یابد. کاهش تنش سیلان بعد از پیک را می‌توان به وقوع پدیده‌ی تبلور مجدد دینامیکی نسبت داد [6]. افزون بر این، با افزایش دما میزان تنش سیلان نیز کاهش می‌یابد.

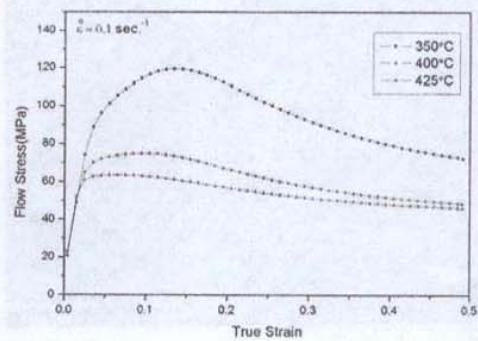

شکل ۲ نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی حاصل از تغییر شکل گرم در دماهای مختلف و نرخ کرنش  $0/1 S^{-1}$


تنش پیک. تغییرات تنش پیک با دما برای نرخ کرنش

$1/0\text{ S}^{-1}$  در شکل (۶) نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، کرنش پیک با افزایش دما در نرخ کرنش ثابت کاهش می‌یابد. فرایند نرم‌شدگی پدیده‌ای است که با حرارت فعال می‌شود، به‌گونه‌ای که افزایش دما نیرو محركه‌ی آن را تأمین می‌کند [۶]. بنابراین، فرایند نرم‌شدگی در کرنش‌های پایین‌تر بر کارسختی غلبه کرده و باعث ایجاد نقطه‌ی پیک در نمودار تنش-کرنش در میزان‌های کم‌تر کرنش می‌شود.


۰/۱ S<sup>-1</sup> در شکل (۷) نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، کرنش پیک با افزایش دما در نرخ کرنش ثابت کاهش می‌یابد. فرایند نرم‌شدگی پدیده‌ای است که با حرارت فعال می‌شود، به‌گونه‌ای که افزایش دما نیرو محركه‌ی آن را تأمین می‌کند [۶]. بنابراین، فرایند نرم‌شدگی در کرنش‌های پایین‌تر بر کارسختی غلبه کرده و باعث ایجاد نقطه‌ی پیک در نمودار تنش-کرنش در میزان‌های کم‌تر کرنش می‌شود.

۰/۵ S<sup>-1</sup> در شکل (۸) نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، کرنش پیک با افزایش دما در نرخ کرنش ثابت کاهش می‌یابد. فرایند نرم‌شدگی پدیده‌ای است که با حرارت فعال می‌شود، به‌گونه‌ای که افزایش دما نیرو محركه‌ی آن را تأمین می‌کند [۶]. بنابراین، فرایند نرم‌شدگی در کرنش‌های پایین‌تر بر کارسختی غلبه کرده و باعث ایجاد نقطه‌ی پیک در نمودار تنش-کرنش در میزان‌های کم‌تر کرنش می‌شود.

۰/۰/۵ S<sup>-1</sup> در شکل (۹) نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، کرنش پیک با افزایش دما در نرخ کرنش ثابت کاهش می‌یابد. فرایند نرم‌شدگی پدیده‌ای است که با حرارت فعال می‌شود، به‌گونه‌ای که افزایش دما نیرو محركه‌ی آن را تأمین می‌کند [۶]. بنابراین، فرایند نرم‌شدگی در کرنش‌های پایین‌تر بر کارسختی غلبه کرده و باعث ایجاد نقطه‌ی پیک در نمودار تنش-کرنش در میزان‌های کم‌تر کرنش می‌شود.

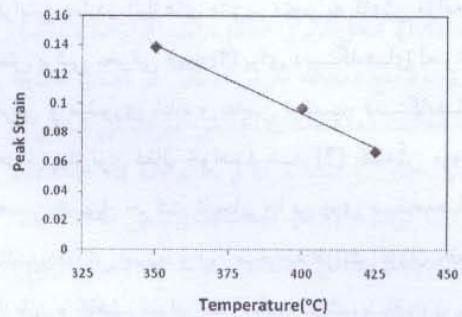

شکل ۴ تغییرات کرنش پیک بر حسب دمای تغییر شکل گرم در نرخ کرنش  $1/0\text{ S}^{-1}$

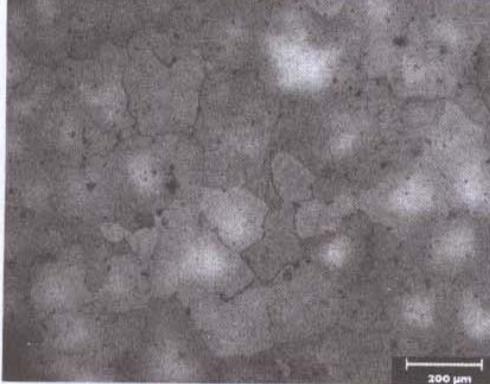


شکل ۵ ریزساختار نمونه پس از فرایند همگن‌سازی

ریزساختار ریزساختار نمونه‌ها بعد از فرایند همگن‌سازی در شکل (۵) مشاهده می‌شود. این ریزساختار شامل دانه‌های درشت  $\alpha\text{-Mg}$  ( $\sim 200 \mu\text{m}$ ) و ذرات ریز  $\beta$  در مرز دانه‌های است. فاز یوتکتیک در آن در مقایسه با ریزساختار نمونه‌های ریخته گری شده (شکل (۱)), به‌طور کامل حل شده و دانه‌های متساوی‌المحور جای‌گزین بازووهای دندانه‌ای شده‌اند. برای بررسی تغییرات ریزساختاری و تعیین مشخصه‌های وقوع پدیده‌ی کارنرمی حین تغییر شکل گرم، ریزساختار نمونه‌ها در کرنش‌های پیک ۰/۱/۰/۱ S<sup>-1</sup> و ۰/۰/۵ S<sup>-1</sup> در دمای  $350^\circ\text{C}$ ,  $400^\circ\text{C}$ ,  $425^\circ\text{C}$  و  $440^\circ\text{C}$  برداشته شده‌اند. به‌ترتیب در شکل‌های (۶) تا (۹) نشان داده شده است. ریزساختار نمونه پس از تغییر شکل گرم در دمای  $350^\circ\text{C}$  با کرنش‌های پیک ۰/۳ و ۰/۵ و نرخ کرنش


دانه‌های تبلور مجدد یافته شده است، زیرا نرخ وقوع فرایند نرم شدگی با افزایش دما افزایش می‌یابد. تغییرات کسر تبلور مجدد با کرنش را می‌توان با معادله‌ی

آورامی به صورت زیر نشان داد:


$$X_{DRX} = 1 - \exp \left[ -0.3 \left( \frac{\varepsilon - \varepsilon_c}{\varepsilon_p} \right)^{0.1} \right] \quad (\varepsilon > \varepsilon_c)$$

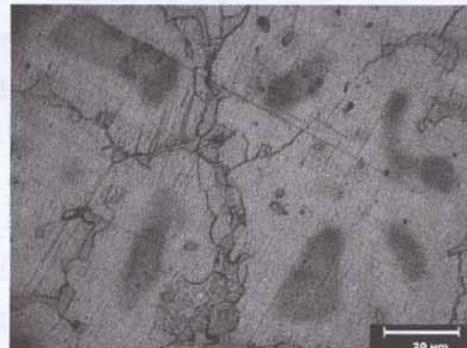


(الف)

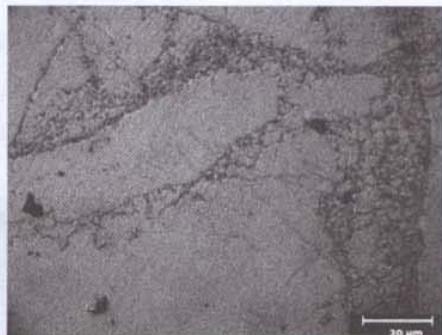


(الف)

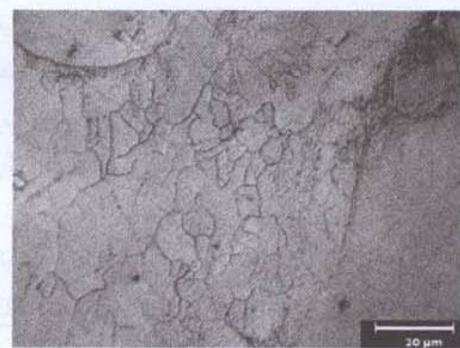


(ب)

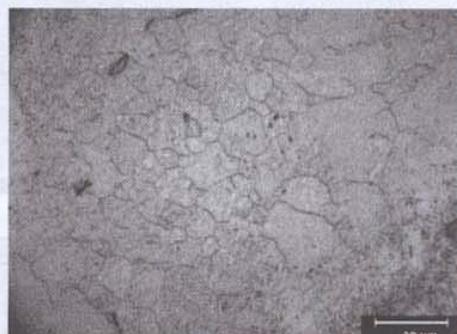

(ب)

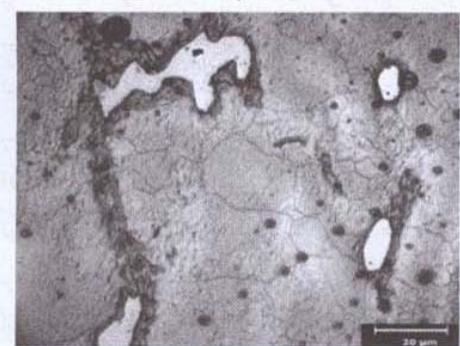

(ب)

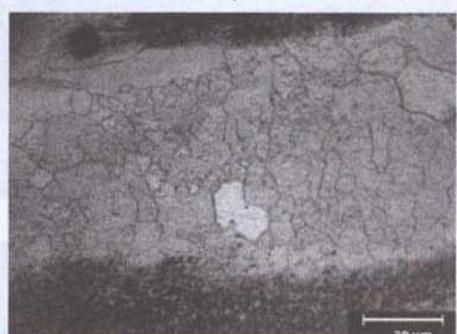


(ب)

شکل ۶ ریزساختار نمونه‌ها پس از تغییر شکل گرم با نرخ کرنش  $0/1 S^{-1}$  در دمای  $350^{\circ}C$  به میزان‌های کرنش پیک (0/14)، (الف)، (ب) و (پ)


کسر تبلور مجدد. در شکل (۹)، تغییرات کسر تبلور مجدد با کرنش در دمای  $350^{\circ}C$ ،  $400^{\circ}C$  و  $425^{\circ}C$  و  $400^{\circ}C$  در تمام دمای  $400^{\circ}C$  به میزان‌های کرنش پیک (0/1) (الف)، (ب) و (پ) ایجاد شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، کسر تبلور مجدد در تمام دمایها با افزایش کرنش به صورت S شکل افزایش یافته است. افزون بر این، افزایش دما در یک کرنش معین باعث افزایش کسر

شکل ۷ ریزساختار نمونه‌ها پس از تغییر شکل گرم با نرخ کرنش  $0/1 S^{-1}$  در دمای  $400^{\circ}C$  به میزان‌های کرنش پیک (0/1) (الف)، (ب) و (پ)


قاعده و هرمی حین تغییر شکل باعث تغییر سیستمیک جوانهزنی دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی می‌شوند [12,14].

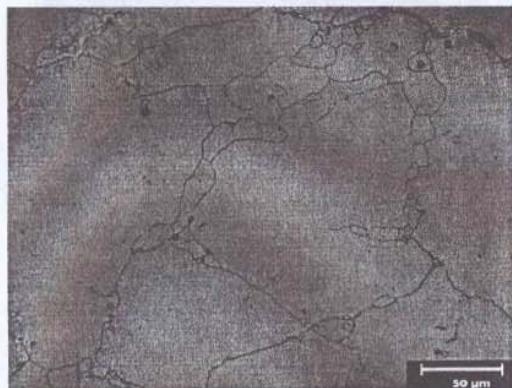

(الف)

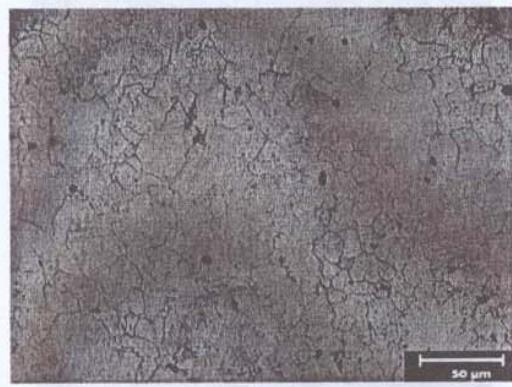

(ب)

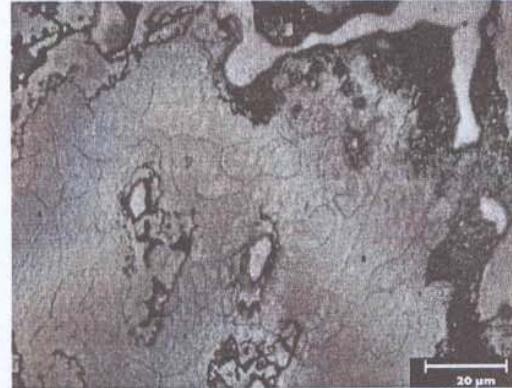


(پ)

شکل ۸ ریزساختاری نمونه‌ها پس از تغییر شکل گرم با نرخ کرنش  $0/1 \text{ S}^{-1}$  و دمای  $425^\circ\text{C}$  به میزان‌های کرنش پیک (الف)، (ب) و (پ) ( $0/07$ ،  $0/3$  و  $0/5$ ).

در این رابطه،  $X_{\text{DRX}}$  کسر دانه‌های تبلور مجدد یافته و  $m'$  ثابت ماده می‌باشد. مقدار  $m'$  در رابطه‌ی (۱) بیان گر سیستمیک فرایند تبلور مجدد دینامیکی است [9]، و با افزایش دما کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، افزایش دما باعث افزایش فعالیت نابجایی‌ها شده و با کاهش نرخ جوانهزنی دانه‌های جدید، سیستمیک جوانهزنی دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی کند می‌شود. افزون بر این، با توجه به مطالعات انجام شده، [4,10,11]، تغییر شکل گرم آلیاژ AZ91 با رسوب‌گذاری دینامیکی همراه است و دما نقش مهمی را بر مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات رسوب دارد. از آنجا که رسوب‌های ریز  $\beta$  باعث قفل شدن مرزدانه‌های تبلور مجدد یافته می‌شوند، کند شدن سیستمیک تبلور مجدد دینامیکی با افزایش دما را می‌توان به کاهش میزان رسوب‌گذاری و درشت شدن رسوب‌های  $\beta$  نسبت داد.

در این تحقیق، مقدار میانگین  $m'$  به روش رگرسیون خطی برابر با  $1/4$  به دست آمد. بارنت، [12,13] در مطالعات خود بر روی آلیاژ ریختنی AZ31 مقدار  $m'$  را پس از تغییر شکل نمونه در دمای  $400^\circ\text{C}$  با نرخ کرنش  $0/01 \text{ S}^{-1}$ ، برابر با  $1/2$  به دست آورده است. مقایسه‌ی نمودارهای شکل (۹) با نتایج به دست آمده توسط بارنت نشان می‌دهد که رفتار سیستمیک جوانهزنی دانه‌های تبلور مجدد یافته برای دو آلیاژ AZ31 و AZ91 مشابه یک‌دیگرند. این در حالی است که مقدار  $m'$  (یا سرعت تبلور مجدد) برای آلیاژ AZ91 بیشتر است، که دلیل آن را می‌توان با میزان آلومینیم موجود در آلیاژ و نیز، کسر رسوب‌های موجود مرتبط دانست. در آلیاژ AZ91، اتم‌های آلومینیم حرکت نابجایی‌ها را مشکل کرده و افزون بر این، ذرات ریز رسوب به عنوان مکان‌های جدید جوانهزنی مطرح می‌شوند [2]. به این ترتیب، سرعت تبلور مجدد افزایش می‌یابد. افزون بر این، مطالعات نشان می‌دهند که تفاوت در بافت اولیه و جهت‌گیری صفحه‌های

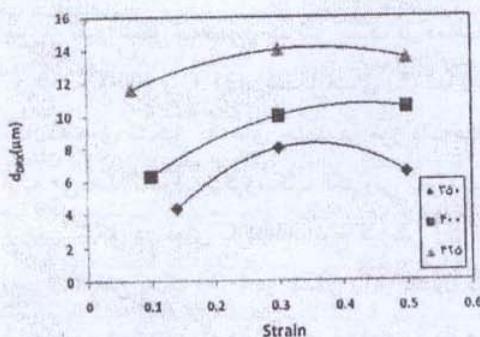


شکل ۱۰ اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته، تغییرات اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته با کرنش در دماهای تغییر شکل ۳۵۰ °C، ۴۰۰ °C و ۴۲۵ °C در شکل (۱۰) نشان داده شده است. با توجه به نتایج نشان داده شده در این شکل می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان تغییر شکل از کرنش پیک تا کرنش ۰/۵، اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته افزایش می‌یابد. با افزایش کرنش، ابتدا اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته افزایش کرنش، جوانه‌های تشکیل شده در کرنش پیک افزایش یافته و با ورود به ناحیه‌ی کرنش پایدار، اندازه‌ی دانه‌های

رشد دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی با مهاجرت مرزهای زاویه بزرگ انجام می‌شود [۶, ۱۷]. با مهاجرت مرزهای زاویه بزرگ، نابجایی‌های موجود در زمینه جذب شده و ناحیه‌ای با چگالی کم نابجایی‌ها در پشت مرز تشکیل می‌شود. مرز در نتیجه‌ی اختلاف موجود بین چگالی نابجایی‌های زمینه با دانه‌ی تبلور مجدد دینامیکی حرکت می‌کند. با اعمال کرنش، منابع نابجایی در داخل دانه‌ی جدید نابجایی‌ها را به پشت مرز متحرک می‌فرستند. در نهایت وقتی چگالی نابجایی‌ها در پشت مرز متحرک تا میزان مشخصی افزایش می‌یابد، مهاجرت مرز متوقف می‌شود. بنابراین، اندازه‌ی دانه‌ی جدید در حد مشخصی ثابت باقی می‌ماند [۱۸, ۱۹]. در سازوکار ایجاد گردنبند، دانه‌های جدید در امتداد مرز اولیه جوانه زده و پس از رشد، تا اندازه‌ی دانه مشخصی ثابت می‌مانند. در ادامه، یک گردنبند جدید از دانه‌های تبلور مجدد یافته با همان اندازه تشکیل می‌شود. این عمل تا وقوع تبلور مجدد در همه‌ی زمینه ادامه می‌یابد. در این مرحله، اعمال کرنش بالاتر منجر به کاهش اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته خواهد شد.

سازوکار تبلور مجدد، ریزساختارهای بددهست آمده

اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته، تغییرات اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته با کرنش در دماهای تغییر شکل ۳۵۰ °C، ۴۰۰ °C و ۴۲۵ °C در شکل (۱۰) نشان داده شده است. با توجه به نتایج نشان داده شده در این شکل می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان تغییر شکل از کرنش پیک تا کرنش ۰/۵، اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته افزایش می‌یابد. با افزایش کرنش، ابتدا اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته افزایش کرنش، جوانه‌های تشکیل شده در کرنش پیک افزایش یافته و با ورود به ناحیه‌ی کرنش پایدار، اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته نسبت به قبل کاهش می‌یابد. با توجه به نمودارهای تنش حقیقی - کرنش حقیقی در دماهای تغییر شکل ۳۵۰ °C، ۴۰۰ °C و ۴۲۵ °C در ناحیه‌ی پایدار قرار داشته و بنابراین، با افزایش کرنش تغییر قابل توجهی در اندازه‌ی دانه‌ها مشاهده نمی‌شود. این روند در مطالعات دینگ، [۱۵]، بر روی آلیاژ AZ91 و مطالعات فاطمی، [۱۶]، در مورد آلیاژ AZ31 نیز مشاهده شده است. این محققین دریافت‌های اندک که وقتی اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی، با توجه به شرایط تغییر شکل، به مقدار معینی بررسد، اندازه‌ی دانه‌ها با افزایش کرنش و افزایش کسر تبلور مجدد دینامیکی، ثابت باقی می‌ماند.

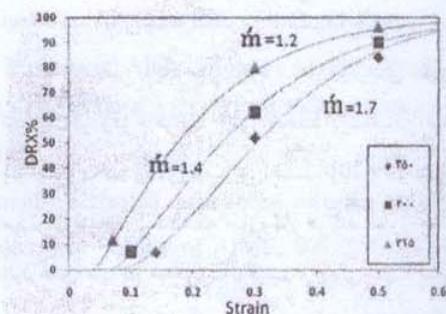


شکل ۹ درصد تبلور مجدد دینامیکی بر حسب کرنش در دماهای تغییر شکل ۳۵۰ °C، ۴۰۰ °C و ۴۲۵ °C و نرخ کرنش ۰/۱ S<sup>-۱</sup>



شکل ۱۲ تصویر ناحیه‌ی علامت‌گذاری شده با حرف A در شکل (۱۱) با بزرگنمایی بالاتر

با افزایش میزان کرنش، شکل‌گیری دانه‌های جدید ادامه یافته و لایه‌های بعدی از ساختار گردنبند شکل به وجود می‌آیند. افزون بر این، کسر دانه‌های تبلور مجدد یافته افزایش یافته و این دانه‌ها به تدریج به سمت درون دانه‌های اولیه رشد می‌کنند. این پدیده به خوبی در شکل (۱۳) مشاهده می‌شود. در کرنش نزدیک به کرنش ناحیه‌ی پایدار، ساختار گردنبند شکل کامل می‌شود. پس از پرشدن سطح مرز دانه‌های اولیه، مرز دانه‌های تبلور مجدد یافته نیز به عنوان محل های جوانه‌زنی دانه‌های جدید عمل می‌کنند. با توجه به نمودارهای تنش-کرنش و ریزساختار حاصل از تغییر شکل به میزان‌های متفاوت می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات ریزساختار آلیاژ مورد مطالعه از نوع تبلور مجدد دینامیکی متناوب بوده است. نتایج به دست آمده AZ توسط محققین دیگر در مورد سایر آلیاژهای سری نیز بیان گر وقوع فرایند تبلور مجدد دینامیکی متناوب در این محدوده‌ی دمایی است [۲۰, ۱۹]. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سازوکار فرایند تبلور مجدد در آلیاژهای منیزیم محتوی آلومینیم و روی تنها تابعی از دمای تغییر شکل است، و عواملی مانند بافت و اندازه‌ی دانه‌های اولیه و حالت تنش اعمالی تنها باعث تغییر سنتیک و اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد می‌شوند.

پس از تغییر شکل به میزان کرنش پیک در دماهای ۴۰۰ °C و ۴۲۵ °C (شکل‌های ۶) تا (۸) نشان‌دهنده‌ی تشکیل دانه‌های جدید در مرز دانه‌های اولیه می‌باشد. تصویر میکروسکپ الکترونی نمونه پس از تغییر شکل در دمای ۴۰۰ °C با نرخ کرنش  $0.1 \text{ S}^{-1}$  به میزان کرنش پیک (۰/۱) در شکل (۱۱) نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، مرز دانه از شکل صاف خود خارج شده و به شکل نامنظم و موجی تبدیل شده است. به این ترتیب، مرز مضرس شده و آماده‌ی تاولزنی می‌شود. در نظریه‌ی جوانه‌زنی دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی، با افزایش کرنش از میزان بحرانی آن مرز دانه‌ها موجی شکل شده و تاول می‌زنند. پس از آن، این تاول‌ها در کرنش پیک از مرز اولیه جدا شده و دانه‌های جدید را شکل می‌دهند. بخشی از شکل (۱۱) که با حرف A مشخص شده است، با بزرگنمایی بالاتر در شکل (۱۲) نشان داده شده است. این شکل نشان‌دهنده‌ی تاولی است که از مرز جدا شده و یک دانه‌ی جدید را شکل داده است. در کرنش پیک، بیشتر مرزهای اولیه با دانه‌های تبلور مجدد دینامیکی پوشانده می‌شوند و به این ترتیب، اولین لایه از ساختار گردنبند شکل به وجود می‌آید.

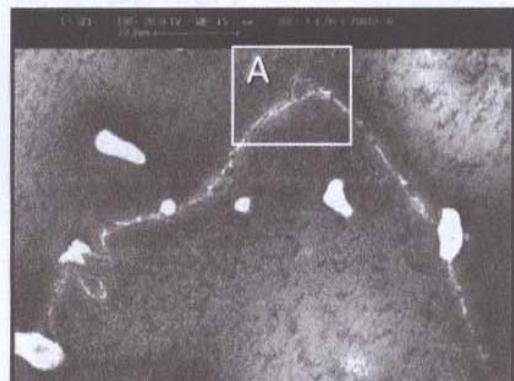


شکل ۱۱ تصویر میکروسکپ الکترونی از نمونه‌ی تغییر شکل یافته در دمای ۴۰۰ °C با نرخ کرنش  $0.1 \text{ S}^{-1}$  به میزان کرنش پیک

۲- روند افزایش کسر دانه‌های تبلور مجدد یافته با افزایش میزان کرنش با استفاده از معادله‌ی آورامی و توان  $1/4$  در آن، نشان داده شد.

۳- مرز دانه‌های موجی شکل و مضرس در ریزساختار نمونه‌ی تغییر شکل یافته بهمیزان کرنش پیک به وقوع فرایند تبلور مجدد ناپیوسته نسبت داده شد.

۴- سازوکار فرایند تبلور مجدد در آلیاژ منیزیم AZ91 در محدوده دمایی  $350^{\circ}\text{C}$  تا  $425^{\circ}\text{C}$  از نوع گردنبند مانند تشخیص داده شد.

۵- اندازه‌ی دانه‌های تبلور مجدد یافته با افزایش میزان کرنش در ابتدا افزایش و پس از رسیدن به مقدار بیشینه‌ی خود، کاهش یافت.

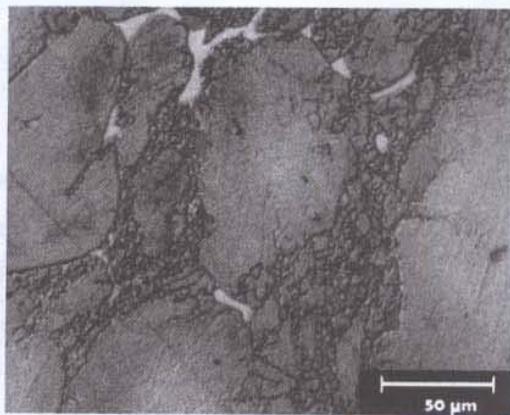

شکل ۱۳ ریزساختار گردنبند شکل در نمونه‌ی تغییر شکل یافته در دمای  $400^{\circ}\text{C}$  با نرخ کرنش  $0.1 \text{ s}^{-1}$  بهمیزان کرنش  $3/0$

#### نتیجه‌گیری

- در همه‌ی دماهای تغییر شکل، کسر دانه‌های تبلور مجدد یافته با افزایش میزان کرنش افزایش یافتد.

#### مراجع

1. Avedesian M., and Baker H., "ASM Specialty Handbook: Magnesium and Magnesium Alloys", ASM International, U.S.A, (1999).
2. Kainer K. U., "Magnesium Alloys and Technology", WILEY-VCH, Germany, (2003).
3. Friedrich H. E., and Mordike B., "Magnesium Technology Metallurgy, Design Data, Applications", Springer, Germany, (2006)
4. Kumar N. V. R., Blandin J. J., Desrayaud C., Montheillet, F., and Suery, M., "Grain refinement in AZ91 magnesium alloy during thermomechanical processing", Materials Science and Engineering A, pp. 150-157, (2003).
5. Maldar A. R., Ebrahimi G. R., Ebrahimi R., and Davoodi A., "The Effect of Homogenization on Microstructure and Hot Ductility Behaviour of AZ91 Magnesium Alloy", Kovove Mater., (2010).
6. Humphreys F. J., and Hatherly M., "RECRYSTALLIZATION AND RELATED ANNEALING PHENOMENA", Second Ed., Elsevier Ltd., UK, (2004)
7. Flynn P. W., Mote J., and Dorn, J. E., "On the thermally activated mechanism of prismatic slip in magnesium single crystals", Transaction of the Metallurgical Society of AIME, Vol. 221, pp.1149-1154, (1961).
8. Maksoud I. A., Ahmed H., and Rodel J., "Investigation of the effect of strain rate and temperature on the deformability and microstructure evolution of AZ31 magnesium alloy", Materials Science and Engineering A, Vol.504, pp.40-48, (2009).

9. Liqiang M., Zhenyu L., Sihai J., Xiangqian Y., and Di W., "Dynamic Recrystallization Behaviour of Nb-Ti Microalloyed Steels", *Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.*, Vol. 23, (2008).
10. Liu L., and Ding H., "Study of the plastic flow behaviors of AZ91 magnesium alloy during thermomechanical processes", *Journal of Alloys and Compounds*, Vol.484, pp. 949-956, (2009).
11. Xu S. W., Matsumoto N., Kamado S., Honma T., and Kojima Y., "Dynamic microstructural changes in Mg-9Al-1Zn alloy during hot compression", *Scripta Materialia*, ARTICLE IN PRESS, (2009).
12. Beer A. G., and Barnett M. R., "Influence of initial microstructure on the hot working flow stress of Mg-3Al-1Zn", *Materials Science and Engineering A*, Vol. 423, pp.292-299, (2006).
13. Beer A. G., "The evolution of hot working stress and microstructure in Mg-3Al-Zn", *Deakin*, 2004.
14. Barnett M. R., "Influence of deformation conditions on the high temperature flow stress of magnesium AZ31", *Journal of Light Metals*, Vol. 1, pp.167-177, (2001).
15. Ding H., Liu L., Kamado S., Ding W., and Kojima, Y., "Evolution of Microstructure and Texture of AZ91 Alloy during Hot Compression", *Materials Science and Engineering A*, Vol.452-453, pp.503-507, (2007).
16. Fatemi-Varzaneh S. M., Zarei-Hanzaki A., and Haghshenas, M., "A study on the effect of thermo-mechanical parameters on the deformation behavior of Mg-3Al-1Zn", *Materials Science and Engineering A*, ARTICLE IN PRESS, (2008).
17. Dieter G. E., "Mechanical Metallurgy", Third Ed., McGraw-Hill, London, (1988).
18. Kaibyshev R., and Situdikov, O. S., "On Bulging Mechanism of Dynamic Recrystallization", *Third International Conference on Recrystallization and Related Phenomena*, (1996).
19. Barnett M. R., "Recrystallization during and following hot working of Magnesium alloy AZ31", *Material Science Forum*, Vol. 419-422, pp.503-508, (2003).
20. Liu L., Zhou H., Wang Q., Zhu Y., and Ding, W., "Dynamic Recrystallization Behavior of AZ61 Magnesium Alloy ", *AZojomo*, Vol.2, (2006).